

ARDEX PAVIDUR

חומר מליטה סופר-מהיר מתפשט למילוי בורות ברצפות/ כבישי בטון ואספלט, לחידוש מהיר של תנועה. לשימוש פנימי וחיצוני. לעובי יציקה של 5-1 ס"מ או יותר עם תוספת אגרגט.

תכונות והתאמה עיקרית:

- לנסיעת כלי רכב לאחר 20 דקות!
- אינו מתכווץ ואף מתפשט.
- מתחבר לבטון, אספלט וברזל ללא צורך בפריימר!
- חוזק לחיצה סופי כ-60 מגפ"ס!
- משמש לתיקונים דחופים של משטחי בטון ואספלט פעילים תוך מינימום עיכובי תנועה.
- ניתן ליישם בכל תנאי מזג אוויר!
- מתאים לאחזקת מפעלים עם תנועת מלגוזת אינטנסיבית.
- ניתן ליישם את החומר בטמפ' קיצונית: מינימום -20°C - מקסימום $+35^{\circ}\text{C}$.
- לאחר התקשות החומר יהיה עמיד בטמפ' מינימום -40°C - מקסימום $+250^{\circ}\text{C}$, בתנאי שהטמפרטורה קבועה תמיד. (בעבודה בתוך מקפוא פעיל החומר מתקשה לאחר כשעתיים).
- עמיד בתנאי מזג אוויר ובפני שפכים.

נתונים טכניים

משקל מרחבי טרי: 2 ק"ג לליטר.

חוזק בלחיצה :

- לאחר 24 שעות - כ-40 מגפ"ס.
- לאחר 7 ימים - כ-50 מגפ"ס.
- לאחר 28 ימים - כ-60 מגפ"ס.

חוזק בכפיפה :

- לאחר 24 שעות - כ-7 מגפ"ס.
- לאחר 7 ימים - כ-7.5 מגפ"ס.
- לאחר 28 ימים - כ-8 מגפ"ס.

הוראות שימוש

- נקה היטב את התשתית מחלקים רופפים, שומנים, לכלוך ואבק. יש לודא עובי יישום מינימלי של 1 ס"מ.
- ניתן למלא בורות בבטון ובאספלט ללא שימוש בפריימר, כמו כן החומר נדבק לברזל ללא צורך בפריימר (אינו תוקף את הברזל ואף מגן עליו מפני קורוזיה).
- יש לחצוב ולסתת "כתפיים ישרות" לאזור התיקון ולנקות את התחתית היטב.
- מומלץ להרטיב את האזור קלות באמצעות מים נקיים אך לא להספיג אותו.
- יש לשפוך למיכל ערבוב 2.5 ליטר מים נקיים לכל שק 25 ק"ג (10% מים במשקל).
- יש לערבב באמצעות מערבול חשמלי עד שמתקבלת תערובת אחידה ועבידה. אין לערבב בטפלה!

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשוקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906


פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

- אין להוסיף מים לאחר הערבוב!
- יש לצקת את החומר תוך 10 דקות!
- לעוביים גדולים מ-5 ס"מ יש לערבב את החומר עם סומסום רחוף ויבש (5-1 מ"מ) לפי היחס הבא: 3 ליטר מים: 8 ק"ג סומסומית: 25 ק"ג של PAVIDUR
- חובה לצקת על תשתית קשיחה בלבד!
- שים לב! החומר בעל קשיחות גבוהה ועלול להיסדק אם ייושם על תשתית שאינה מהודקת יציבה וגמישה (ספוג, מתכת, חומר בידוד).

שלבים ליישום ARDEX PAVIDUR


שלבים ליישום ARDEX PAVIDUR:

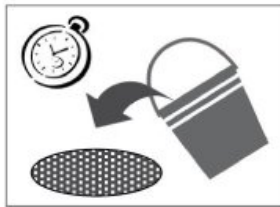

שלב 4:
שפוך את התערובת לתוך הבור/תבנית בתוך 10 דקות.



שלב 3:
ערבב את החומר היטב בכלי הערבוב למשך 2 דקות. המתן 30 שניות וערבב דקה נוספת.

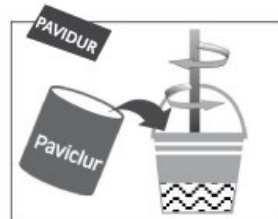

שלב 2:
הכנס אבקה תוך כדי ערבוב עם מערבל חשמלי במהירות בינונית.



שלב 1:
הכנס מים לדלי נקי כ-2.5 ליטר מים לכל שק אבקה.

הערה:

- בעת ההתקשות החומר פולט ריח קל שאינו מזיק ונעלם לאחר ההתקשות.

אזהרות

- התקשות החומר הינה מהירה ביותר ועל כן יש לדאוג שהעבודה תתבצע בזריזות. ניתן להאט את קצב התקשות החומר ע"י קירור המים לטמפ' נמוכה מ-20°C.
- במצבים של מזג אוויר לח מאוד או גשום יש לערבב את המוצר במקום מוגן.
- החומר עלול לגרום לצריבה קלה בעיניים ובעור. יש להימנע מבליעה וממגע עם העיניים והעור. במקרה של מגע עם העיניים יש להיוועץ ברופא. רצוי להשתמש בכפפות גומי.

התרגום לעברית הוא לנוחות המשתמש בלבד ובכל אופן הנחיות היצרן על האריזה הן המחייבות.

אריזה:

שק נייר אטום במשקל 25 ק"ג

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחזיות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

הרכב:

מלט מיוחד על בסיס פוספטים בתערובת מובחרת ביחד עם תוספים אחרים

זמן עבדות:

כ- 12 דקות

צריכה:

כ-20 ק"ג למ"ר בעובי 10 מ"מ (מינימום עובי לישום הוא 10 מ"מ)

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש. אין לאחסן בשמש, במקום לח או רטוב!

ניקוי:

ניתן לנקות כלים וידיים במים תוך 12 דקות

חיי מדף:

12 חודשים מתאריך הייצור

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com